


Descrizione Plexus® MA8110 è un adesivo strutturale d'avanguardia in metacrilato bicomponente a basso contenuto di alogeni. È stato progettato per l'incollaggio strutturale di assemblaggi di vari metalli, plastica e compositi. MA8110 fa un lavoro superbo di incollaggio senza primer di metalli su altri metalli o termoplastici ingegnerizzati e assemblaggi compositi con una preparazione superficiale minima o nulla. Combinato con un rapporto 1:1 in volume, MA8110 può legare acciaio zincato a caldo e elettrozincato e altri metalli su substrati diversi. Questo prodotto fornisce una combinazione unica di elevata robustezza, tenacità e resistenza alla fatica, per l'assemblaggio industriale e di trasporto con una polimerizzazione a film sottile di qualità superiore. Plexus MA8110 è disponibile in grigio e viene fornito in cartucce da 400 ml pronte per l'uso, fustini da 20 litri o fusti da 200 litri da applicare come gel che non cola.

Caratteristiche generali	Indurimento a temperatura ambiente																	
	<ul style="list-style-type: none"> Tempo di lavoro² Tempo di fissaggio³ Temperatura di funzionamento⁶ Spessori di incollaggio Densità miscela Punto di infiammabilità 	<ul style="list-style-type: none"> 8 – 12 minuti 35 – 50 minuti (500 – 1000 psi / 3,5 - 6,9 MPa) -40 °F – 180 °F (-40 °C – 82 °C) 0,01 in. – 0,5 in. (0,25 mm – 12,7 mm) 8,07 lbs/gal (0,965 g/cc) 51 °F (11 °C) 																
Resistenza chimica⁴	Ottima resistenza a:	Suscettibile a:																
	<ul style="list-style-type: none"> Idrocarburi - da verificare Acidi e basi (pH 3-10) Soluzioni saline 	<ul style="list-style-type: none"> Solventi polari Acidi e basi forti 																
Proprietà fisiche tipiche (non indurito) – temperatura ambiente	<ul style="list-style-type: none"> Viscosità, cP (x 1000) Colore Densità, lb/gal (g/cc) Rapporto di miscelazione per volume Rapporto di miscelazione in base al peso Miscelatore consigliato 	<table border="0"> <tr> <td>Adesivo</td> <td>Attivatore</td> </tr> <tr> <td>40 – 80</td> <td>40 – 80</td> </tr> <tr> <td>Bianco sporco</td> <td>Grigio</td> </tr> <tr> <td>8,1 (0,97)</td> <td>7,90 (0,96)</td> </tr> <tr> <td>1,0</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>1,01</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>Cartuccia (400-ml)</td> <td>Miscelatore quadrato 30 elementi 0,34-in. (8,6-mm)</td> </tr> <tr> <td>Sfuso:</td> <td>Vedere sul retro e consultare ITW PP</td> </tr> </table>	Adesivo	Attivatore	40 – 80	40 – 80	Bianco sporco	Grigio	8,1 (0,97)	7,90 (0,96)	1,0	1,0	1,01	1,0	Cartuccia (400-ml)	Miscelatore quadrato 30 elementi 0,34-in. (8,6-mm)	Sfuso:	Vedere sul retro e consultare ITW PP
Adesivo	Attivatore																	
40 – 80	40 – 80																	
Bianco sporco	Grigio																	
8,1 (0,97)	7,90 (0,96)																	
1,0	1,0																	
1,01	1,0																	
Cartuccia (400-ml)	Miscelatore quadrato 30 elementi 0,34-in. (8,6-mm)																	
Sfuso:	Vedere sul retro e consultare ITW PP																	
Proprietà meccaniche tipiche⁸ (Indurito) - temperatura ambiente	Trazione (ASTM D638)																	
	<ul style="list-style-type: none"> Forza, psi (MPa) Modulo, psi (MPa) Allungamento alla rottura (%) 	<ul style="list-style-type: none"> 3.100 3.600 (21,4 – 24,8) 100.000 – 130.000 (690 – 900) 40 – 70 																
	Sforzo di taglio (ASTM D1002)																	
	<ul style="list-style-type: none"> Forza coesiva, psi (MPa) 	<ul style="list-style-type: none"> 1.800 – 2.400 (12,4 – 16,5) (0,030 in (0,76 mm) spazio) - Plastiche 2.400 – 3.000 (16,6 – 20,7) (0,012 in (0,31 mm) spazio) - Metalli 																
Consigliato per:	<ul style="list-style-type: none"> G60 e G90 immersi a caldo Altri metalli zincati FRP Termoplastica 	<ul style="list-style-type: none"> Rivestimenti gelatinosi Poliesteri (incluso DCPD modificato) Uretani (generale) Esteri di vinile 																
		<ul style="list-style-type: none"> Alluminio Acciaio, carbonio e acciaio inossidabile 																

Composti organici volatili	% (g/L)
Durante l'indurimento (vedi retro)	<1 (<10)

Durata di conservazione in magazzino	Mesi
Adesivo (lato A)	7
Attivatore (lato B)	7
Cartucce	7

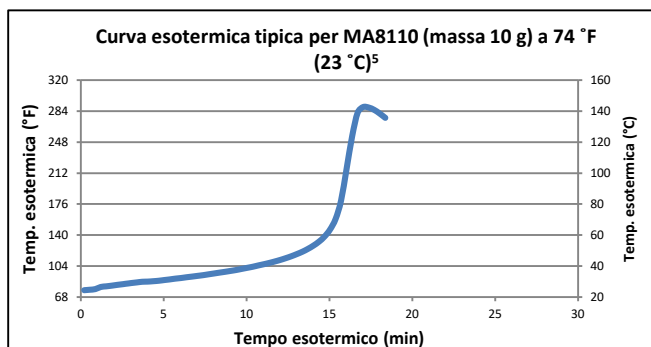

SICUREZZA E MANIPOLAZIONE: Plexus® adesivo (parte A) e attivatore (parte B) sono infiammabili. Contiene esteri di metacrilato. Tenere i contenitori chiusi dopo l'uso. Indossare guanti e occhiali di sicurezza per evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi sciacquare con acqua per 15 minuti e consultare un medico. Nocivo se ingerito. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, scintille e fiamme libere. Per ulteriori informazioni in materia di sicurezza e salute contattare ITW PP per richiedere la scheda di sicurezza dei materiali (MSDS).

Nota: A causa delle caratteristiche di indurimento rapido di questo prodotto può generarsi una grande quantità di calore quando si mescolano allo stesso momento ingenti quantità di materiale. Il calore generato dalla reazione esotermica risultante dal mescolamento di grandi quantità di questo sistema può provocare inoltre il rilascio di aria intrappolata, vapore e gas volatili. Per evitarlo è necessario erogare solo il materiale necessario per l'applicazione e per l'utilizzo entro il tempo di lavoro del prodotto e limitare lo spessore senza superare la capacità di massima riempitura. Per domande relative a manipolazione e applicazioni rivolgersi a ITW PP al numero 855-489-7262.

EROGAZIONE DELL'ADESIVO E APPLICAZIONE: Gli adesivi Plexus si possono applicare manualmente oppure con l'attrezzatura interamente in acciaio inox per l'erogazione del prodotto sfuso. Le applicazioni automatizzate si possono eseguire con una varietà di attrezzature di dosaggio di miscelazione di 1 a 1, che erogano entrambi i componenti ad un miscelatore statico. Evitare il contatto con rame o leghe contenenti rame in tutti i raccordi, pompe, ecc. Tenute e guarnizioni devono essere realizzate in Teflon, schiuma di PVC, etilene/propilene o polietilene con rivestimento in Teflon. Evitare l'uso di Viton, BUNA-N, neoprene o altri elastomeri per tenute e guarnizioni. Per ulteriori informazioni contattare ITW PP. Per garantire la massima forza di adesione accoppiare le superfici entro il tempo di lavoro specificato. Utilizzare materiale sufficiente per garantire che il giunto sia completamente riempito quando le parti sono accoppiate e bloccate. Tutte le applicazioni di adesivo, il posizionamento delle parti e il fissaggio devono avvenire *prima* della scadenza del tempo di lavoro della miscela. Dopo il tempo di lavoro indicato le parti devono rimanere indisturbate fino a raggiungere il tempo di fissaggio. È più facile eseguire la pulizia *prima* dell'indurimento dell'adesivo. Per ottenere il miglior risultato si può utilizzare terpine di agrumi o N-metilpirrolidone (NMP) contenenti detergenti, sgrassanti e acqua e sapone. Se l'adesivo è già indurito un raschiamento delicato, strofinando quindi con un detergente, può essere il metodo di pulizia più efficace.

EFFETTO DELLA TEMPERATURA: L'applicazione della colla a temperature comprese tra 65 °F (18 °C) e 85 °F (30 °C) garantirà un indurimento adeguato. Temperature inferiori a 65 °F (18 °C) o superiori a 85 °F (30 °C) rallenteranno o aumenteranno significativamente il tasso di indurimento. La temperatura influenza la viscosità delle parti A e B di questa colla. Per garantire un'erogazione precisa nelle attrezzature di dosaggio di miscelazione mantenere le temperature dell'adesivo e dell'attivatore ragionevolmente costanti durante tutto l'anno. La colla allo stato polimerizzato si comporta diversamente a temperature elevate e a quelle basse. Consultare ITW PP per i valori specifici.

DURATA DI CONSERVAZIONE IN MAGAZZINO: La durata di conservazione dipende dallo stoccaggio in modo continuo tra 54 °F (12 °C) e 74 °F (23 °C). L'esposizione a lungo termine al di sopra di 74 °F (23 °C) ridurrà la durata di conservazione di questi materiali. L'esposizione prolungata al di sopra di 98 °F (37 °C) riduce rapidamente la reattività del prodotto, e va quindi evitata. Non congelare mai questi prodotti.

USO DEL PRODOTTO: L'utilizzo e le prestazioni di un prodotto ITW PP in una particolare applicazione sono influenzati da molti fattori che esulano dal controllo di ITW PP e rientrano unicamente nelle conoscenze e nel controllo da parte dell'utente. Data la varietà di fattori che possono influenzare l'utilizzo e le prestazioni di un prodotto ITW PP, l'utilizzatore finale è il solo responsabile della valutazione di qualsiasi prodotto ITW PP e della determinazione della sua idoneità per uno scopo particolare e idoneo per la progettazione, la produzione e l'applicazione finale da parte dell'utilizzatore.

ESCLUSIONE DI GARANZIE: PER QUANTO RIGUARDA I MATERIALI E I RISULTATI DEI TEST DESCRITTI NEL PRESENTE DOCUMENTO NON VI SONO GARANZIE CHE VANNO AL DI LÀ DI QUANTO QUI DESCRITTO. ITW PP NON RILASCIAM ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER SCOPI PARTICOLARI. POICHÉ L'UTILIZZO DI QUANTO QUI DESCRITTO COMPORTA MOLTE VARIABILI NEI METODI DI APPLICAZIONE, PROGETTAZIONE, MANIPOLAZIONE E/O USO, ACCETTANDO E UTILIZZANDO QUESTI MATERIALI L'UTILIZZATORE SI ASSUME TUTTA LA RESPONSABILITÀ PER IL RISULTATO FINALE. ITW PP NON SARÀ ALTRIMENTI RESPONSABILE PER PERDITE DOVUTE A DANNI, DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI, INDIPENDENTEMENTE DALLA TESI LEGALE SOSTENUTA, INCLUSE NEGLIGENZA, GARANZIA O RESPONSABILITÀ OGGETTIVA.

Note

1. ITW PP raccomanda vivamente di sottoporre a test tutti i substrati con la colla selezionata nelle condizioni di servizio previste al fine di determinarne l'idoneità.
2. Tempo di lavoro: Il tempo trascorso tra il momento in cui le parti A e B del sistema adesivo sono combinate e accuratamente miscelate e il tempo in cui l'adesivo non è più efficace. I tempi presentati sono stati sottoposti a test a 74 °F (23 °C).
3. Tempo di fissaggio: Varia con lo spazio di incollaggio e la temperatura ambiente. I valori attuali sono stati misurati a 74 °F (23 °C).
4. La resistenza all'esposizione chimica varia notevolmente in base a diversi parametri tra cui temperatura, concentrazione, spessore della linea di incollaggio e durata dell'esposizione. Le linee guida sulla resistenza chimica elencate presuppongono esposizioni a lungo termine in condizioni ambientali.
5. Nella linea di incollaggio tipica le temperature esotermiche saranno inferiori alle temperature mostrate.
6. Tutti gli adesivi si ammorbidiscono con la temperatura e devono essere valutati alle condizioni previste. Consultare ITW PP per i valori a una specifica temperatura.
7. Le applicazioni all'esterno richiedono l'uso di rivestimenti o primer che inibiscono l'ossidazione dei metalli.
8. I valori ottenuti nei test variano secondo il metodo adoperato, l'approccio, la velocità, ecc.

NOTA: Le informazioni tecniche, le raccomandazioni e le altre dichiarazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze che ITW PP ritiene affidabili, ma non viene garantita l'accuratezza o la completezza di tali informazioni. Le informazioni fornite non si sostituiscono ai test eseguiti in proprio dal cliente.

ITW Performance Polymers
 Bay 150,
 Shannon Industrial Estate,
 Shannon, County Clare, Irlanda.
 TEL: +353 61 771500
 FAX: +353 61 471285
 E-mail:
customerservice.shannon@itwpp.com
 Web: www.itwperformancepolymers.com